LOSA ALBARRACÍN 2 - 3





Elementos técnicos

Referencia	LO08-02AL
Medidas	GROSOR 2 / 3 cm
Color	CREMA - BEIGE
Composición	CALIZA FOSILÍFERA
Origen	EUROPA
Certificaciones	

Características y usos

Aplicación en paramentos verticales y suelos exteriores. Opus incertum.
Resistencia a la flexión: 6.85 MPa
Absorción de agua: 2.35 %
Densidad aparente: 2.474 KG/M3
Porosidad abierta: 5.76 %.
Test de abrasión: 26 mm

Presentación producto

Unidad de venta	M2	**Cantidad/saco**	
Peso	55 Kg/M2	**Cantidad/palet**	22 M2 / 1.300 Kg/palet
Embalaje	Palet	**Cantidad/big bag**	
Disponibildad	todo el año	**Rendimiento**	MERMA +/- 15%


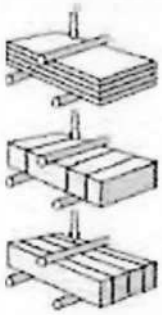
BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, salida km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61

Losa albarracín

Ensayos técnicos:

Descripción de Visu:

Macroscópicamente la roca tiene un aspecto masivo, de color naranja amarillento medio (Munsell: 10Y R 7/6). Como discontinuidades principales presenta grietas abiertas de espesor milimétrico, en ocasiones rellenas por material margoso. Los poros de mayores dimensiones alcanzan los 2 - 3 mm.

Resultados ensayos tecnológicos			Desviación Estándar	Coef. Variación	Anisotropía
Absorción		2,35%	0,762%	0,32	
Densidad aparente		2.474kg/m³	85,48kg/m³	0,03	
Densidad real		2.624kg/m³	44,39kg/m³	0,03	
Porosidad abierta		5,76%	1,732%	0,30	
Resistencia al deslizamiento		51	1,78	0,03	
Planeidad		13,67mm	3,01mm	0,22	
Resistencia a la compresión					
 A	**A**	40,1Mpa	20,51Mpa	0,16	
B	**B**	54,9Mpa	22,01Mpa	0,12	1,37
Resistencia a la flexión					
 A	**A**	6,85Mpa	3,67Mpa	0,54	
B	**B**	14,41Mpa	1,86Mpa	0,13	
C	**C**	12,25Mpa	1,72Mpa	0,14	0,68
	Tras heladicidad B	11,96Mpa	1,01Mpa	0,08	
	Tras heladicidad C	6,14Mpa	5,80Mpa	0,94	0,62
Resistencia al desgaste por abrasión					
A- estratificación perpendicular		26mm	1,59mm	0,06	
B- estratificación paralela		27,5mm	2,70mm	0,10	1,06

Análisis de la varianza

	Hipótesis nula	Comportamiento
Resistencia compresión	0,005	Anisótropo
Resistencia flexión	0,0004	Anisótropo
Resistencia flexión tras heladicidad	0,50	Isótropo
Resistencia al desgaste por abrasión	0,24	Isótropo