Lauze Albarracín





Éléments techniques

Référence	LO08-02AL
Dimensions	ÉPAISSEUR 2 / 3 cm
Couleur	CRÈME - BEIGE
Composition	CALCAIRE FOSSILIFÈRE
Origine	EUROPE
Certifications	

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.

Résistance à la flexion : 6.85 MPa
Absorption d'eau : 2.35 %.
Densité apparente : 2.475 KG/M3
Porosité ouverte : 5.76 %.
Test d'abrasion: 36 mm

Présentation produit

Unité de vente	M2	**Quantité/sac**	
Poids	55 Kg/M2	**Quantité/palette**	22 M2 / 1.300 Kg/palette
Emballage	Palette	**Quantité/big bag**	
Disponibilité	Toute l'année	**Rendement**	DIMINUTION DE +/- 15%


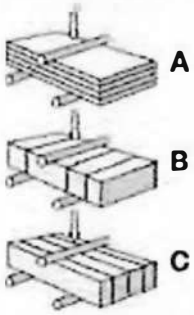
BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, sortie km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61

Lauze albarracín

Essais techniques :

Description de visu :

Macroscopiquement, la roche présente un aspect massif, une couleur orange-jaune moyen (Munsell : 10YR 7/6). Les principales discontinuités sont des fissures ouvertes d'une épaisseur millimétrique, parfois remplies de matériaux marneux. Les pores les plus larges atteignent 2 à 3 mm.

Résultats des essais technologiques			Desviación Estándar	Coef. Variación	Anisotropía
Absorption		2,35%	0,762%	0,32	
Masse volumique apparente		2.474kg/m³	85,48kg/m³	0,03	
Masse volumique réelle		2.624kg/m³	44,39kg/m³	0,03	
Porosité ouverte		5,76%	1,732%	0,30	
Résistance au glissement		51	1,78	0,03	
Planéité		13,67mm	3,01mm	0,22	
Résistance à la compression					
 A B	**A**	40,1Mpa	20,51Mpa	0,16	
	B	54,9Mpa	22,01Mpa	0,12	1,37
Résistance à la **flexion**					
 A B C	**A**	6,85Mpa	3,67Mpa	0,54	
	B	14,41Mpa	1,86Mpa	0,13	
	C	12,25Mpa	1,72Mpa	0,14	0,68
	Flexion après gélivité B	11,96Mpa	1,01Mpa	0,08	
	Flexion après gélivité C	6,14Mpa	5,80Mpa	0,94	0,62
Résistance à l'abrasion					
A- Stratification perpendiculaire		26mm	1,59mm	0,06	
B- Stratification parallèle		27,5mm	2,70mm	0,10	1,06

Analyse de la variance (ANOVA)

	Hypothèse nulle (H0)	Comportement
Résistance à la compression	0,005	Anisotrope
Résistance à la flexion	0,0004	Anisotrope
Flexion après gélivité	0,50	Isotrope
Résistance à l'abrasion	0,24	Isótrope